

## PRODUKTDATENBLATT

## SikaBiresin® CR84 CH120-6

Composite-Harzsystem für das Faserwickelverfahren mit Tg bis zu 104 °C

## TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Eigenschaften	SikaBiresin® CR84 (A)	SikaBiresin® CH120-6 (B)
Chemische Basis	Epoxidharz	Aminhärter
Farbe	Transluzent	Farblos bis gelblich
Dichte	flüssig	0.93 kg/l
	fest	1.14 kg/l
Mischungsverhältnis	nach Gewicht	100 : 28
	nach Volumen	100 : 35
Viskosität (CQP029-4)		4450 mPa·s
	Mischung	35 mPa·s
Topfzeit (CQP021-3 / Gel Timer TECAM)	300 Minuten	
Härtungsbedingungen	8 Stunden	80 °C
Zugfestigkeit (CQP036-2 / ISO 527)	85 MPa	
E-Modul (Zugversuch) (CQP036-2 / ISO 527)	3200 MPa	
Zugdehnung (CQP036-2 / ISO 527)	4.2 %	
Biegefestigkeit (CQP027-2 / ISO 178)	132 MPa	
E-Modul (Biegeversuch) (CQP027-2 / ISO 178)	3200 MPa	
Druckfestigkeit (CQP028-5 / ISO 604)	116 MPa	
Härte Shore D (CQP023-1 / ISO 868)	86	
Schlagzähigkeit (CQP038-2 / ISO 179)	32 kJ/m <sup>2</sup>	
Glasübergangstemperatur nach DSC (CQP301-5 / ISO 11357)	104 °C	
Wärmeformbeständigkeit (CQP030-1 / ISO 75A)	98 °C	
Wärmeformbeständigkeit (CQP030-1 / ISO 75B)	101 °C	
Wärmeformbeständigkeit (CQP030-1 / ISO 75C)	90 °C	
Haltbarkeit	24 Monate	12 Monate

CQP = Corporate Quality Procedure

## BESCHREIBUNG

SikaBiresin® CR84 mit dem Härter SikaBiresin® CH120-6 ist ein hochleistungsfähiges Epoxidharzsystem für die Herstellung von Compositebauteilen. Es hat ein leicht thixotropes Verhalten mit einer langen Topfzeit und thermischen Eigenschaften bis zu 104 °C.

## PRODUKTVORTEILE

- Lange Topfzeit ermöglicht das Aufwickeln von großen Strukturen in einem Durchgang
- Durch Thixotropierung verringertes Abtropfen und Spritzen von imprägnierten Fasern verhindert Verschmutzung und Abfall
- DNV GL-geprüft. Zertifikat Nr. TAK00001AA
- Niedrige exotherme Reaktionstemperatur

## ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Hochleistungsharzsystem eignet sich aufgrund seiner langen Topfzeit und seines thixotropen Verhaltens besonders für das Faserwickelverfahren. Außerdem kann es in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine erhöhte Wärmebeständigkeit von >100 °C erforderlich ist.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um die Materialkompatibilität sicherzustellen müssen Versuche unter den vorherrschenden Verarbeitungsbedingungen und mit zusätzlichen Materialien wie Fasern und Trennmitteln durchgeführt werden.

## PRODUKTDATENBLATT

SikaBiresin® CR84 CH120-6  
Version 01.01 (04 - 2025), de\_DE  
013122030840901000



## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Mischprozess

Die Komponenten müssen unter Verwendung der üblichen Mischtechniken für Compositeharze homogen vermischt werden. Um die vollständige Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten, muss das Mischungsverhältnis präzise eingehalten werden. Die Temperatur der Mischung hat einen direkten Einfluss auf die Viskosität und die Topfzeit des Harzsystems.

Bemerkung: Trennmittel und andere Additive können die Materialeigenschaften und die Leistungsfähigkeit beeinflussen.

### Verarbeitung

Das Harzsystem ist für eine Verarbeitung zwischen 18 °C – 25 °C optimiert. Durch abweichende Temperaturen veränderte Prozessparameter müssen berücksichtigt werden. Für die Aushärtung ist eine Temperatur  $\geq 18$  °C notwendig.

Informationen zur Entwicklung von Reaktivität und Viskosität verschiedener Kombinationen von SikaBiresin® CR84 CH120-6 sind den folgenden Diagrammen zu entnehmen.

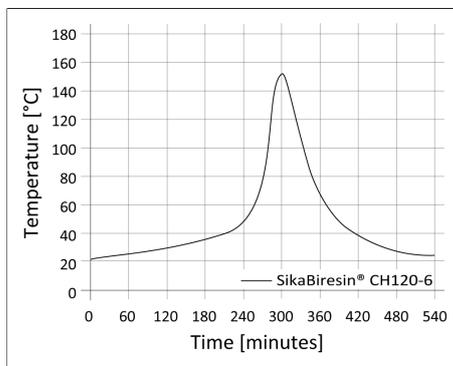


Diagramm 1: Reaktivität bei 23 °C in einem 100 ml Becher

Vor der Verarbeitung müssen alle Komponenten auf Kristallisation geprüft werden. Eine Kristallisation kann beseitigt werden, indem das Produkt auf 60 °C – 70 °C erhitzt wird bis keine Kristalle mehr sichtbar sind.

Behälter müssen nach jeder Verwendung sofort verschlossen werden um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

### Nachhärtung

Mechanische und thermische Kennwerte des Laminats hängen von verschiedenen Faktoren wie z.B. Laminatstärke, Faservolumengehalt, Reaktivität des Harzsystem sowie dem gewählten Temperzyklus ab. Informationen bezüglich geeigneter Temperzyklen können der Allgemeinen Richtlinie für Compositeharze entnommen werden.

Mit SikaBiresin® CH84 und dem Härter SikaBiresin® CH120-6 produzierte Teile benötigen vor der Entformung eine Temperung von mindestens 4 Stunden bei 40 °C.

### Entfernung

Nicht ausgehärtetes SikaBiresin® CR84 CH120-6 kann mit Sika® Reinigungsmittel 5 oder anderen geeigneten Lösemitteln von Werkzeugen und Geräten entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Hände/Haut müssen sofort mit Industriehandreinigern und Wasser gewaschen werden. Keine Lösemittel auf der Haut verwenden!

### LAGERBEDINGUNGEN

Alle Komponenten müssen zwischen 15 °C – 30 °C gelagert werden.

Vor der Nutzung muss das Material auf Homogenität und Kristallisation geprüft und auf Verarbeitungstemperatur gebracht werden.

### WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinie für Compositeharze
- DNV GL Zertifikat

### GEBINDE

SikaBiresin® CR84 (A)

Eimer	10 kg
Fass	200 kg
IBC	1000 kg

SikaBiresin® CH120-6 (B)

Kanister	3 kg 20 kg
----------	---------------

### HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

### ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.